

GRAVE 0/20 GNTA

Pétrographie : CALCAIRE DUR VISEEN
Elaboration : TERTIAIRE

GRAVE NON HUMIDIFIEE EN PRODUCTION

CLASSEMENT SELON LES CATEGORIES USUELLES EN APPLICATION DE LA NORME NF EN 13285 POUR LES GNT :

UF12 - LF4 - OC85 - GA - LA30 - MDE25 - MB2.5 - FI25 - F1

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 20

NF EN 13285 Graves non traitées

GNT3 sauf UF12 (01/01/2005)


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	MB	VBS
Incertitude U	2				2	4	4	4				4		3		2	1	0	0.5	
V.S.S.+U	12.0				24	35	44	56				77		87		100	100	100	3.00	
V.S.S.	10.0				22	31	40	52				73		84		99	100	100	2.50	
V.S.I.	4.0				12	17	24	36				57		68		89	98	100		
V.S.I.-U	2.0				10	13	20	32				53		65		87	97	100		

Partie informative

Résultats de production

du 09/01/18 au 29/06/18

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	MB	VBS
Maximum	9.0	9.2	11	15	20	27	39	50	56	62	67	73	80	83	90	98	100	100	1.70	0.05
Xf+1.25xEcart-types	8.6	8.9	11	14	20	26	37	49	55	59	65	72	79	83	89	98	100	100	0.95	0.04
Moyenne Xf	7.2	7.5	9	12	16	22	32	43	48	53	59	66	73	78	85	95	100	100	0.53	0.03
Xf-1.25xEcart-types	5.8	6.1	7	10	13	18	26	37	42	46	53	60	67	73	80	93	100	100	0.11	0.01
Minimum	5.4	5.6	6	9	12	17	25	36	38	42	50	58	62	68	77	91	100	100	0.20	0.01
Ecart-type	1.10	1.14	1.4	1.9	2.6	3.5	4.6	4.7	5.2	5.3	5.0	4.7	4.6	3.9	3.6	2.1	0.0	0.0	0.339	0.012
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

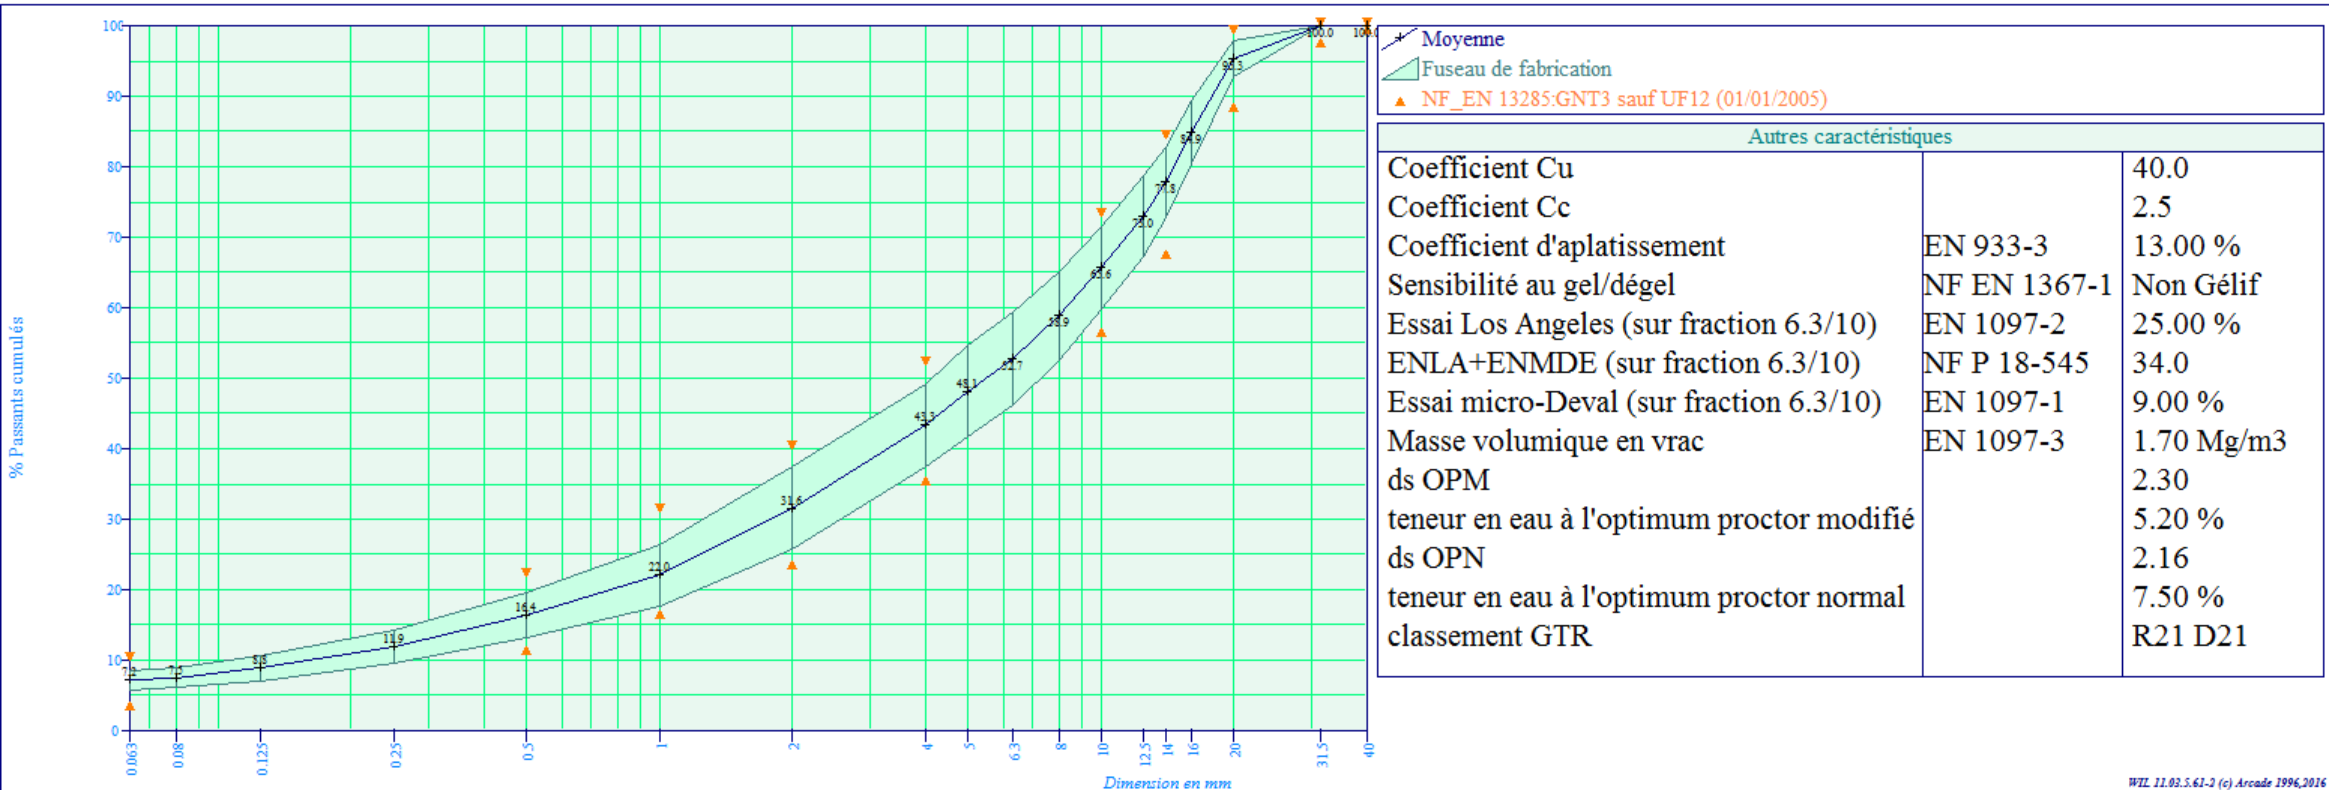

WZL 11.03.5.61-2 (c) Arcade 1996,2016

Le Responsable Laboratoire

E. COLIN