

0/14 R

Péetrographie : CALCAIRE DUR VISEEN
Elaboration : TERTIAIRE

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 14

NF EN 13285 Graves non traitées

GNT4 (19/10/2004)


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	28	31.5	MB	VBS
Etendue e	5				10	15	15	15			15			10		2		0		
Incertitude U	2				2	4	4	4			3			2		1		0	0.5	
V.S.S.+U	11.0				24	37	45	58			75			99		100		100	3.00	
V.S.S.	9.0				22	33	41	54			72			97		100		100	2.50	
V.S.I.	4.0				12	18	26	39			57			87		98		100		
V.S.I.-U	2.0				10	14	22	35			54			85		97		100		
Ecart-type max	1.52				3.03	4.55	4.55	4.55			4.55			3.03		0.61		0.00		

Partie informative

Résultats de production

du 03/07/18 au 11/12/18

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	28	31.5	MB	VBS
Maximum	9.0	10	12	16	22	29	40	53	60	65	72	83	93	97	100	100	100	100	0.70	0.05
Xf+1.25xEcart-types	8.6	9	11	15	20	28	39	52	58	65	71	82	94	97	100	100	100	100	0.61	0.04
Moyenne Xf	7.3	8	9	13	18	24	34	47	53	60	67	78	90	95	100	100	100	100	0.43	0.03
Xf-1.25xEcart-types	6.1	6	7	11	15	21	30	42	47	55	64	74	86	92	99	100	100	100	0.26	0.02
Minimum	6.1	7	8	10	14	19	27	40	44	52	62	72	82	90	99	100	100	100	0.30	0.02
Ecart-type	0.99	1.1	1.5	1.8	2.1	2.8	3.3	3.7	4.2	4.0	3.1	2.9	3.2	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.140	0.010
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

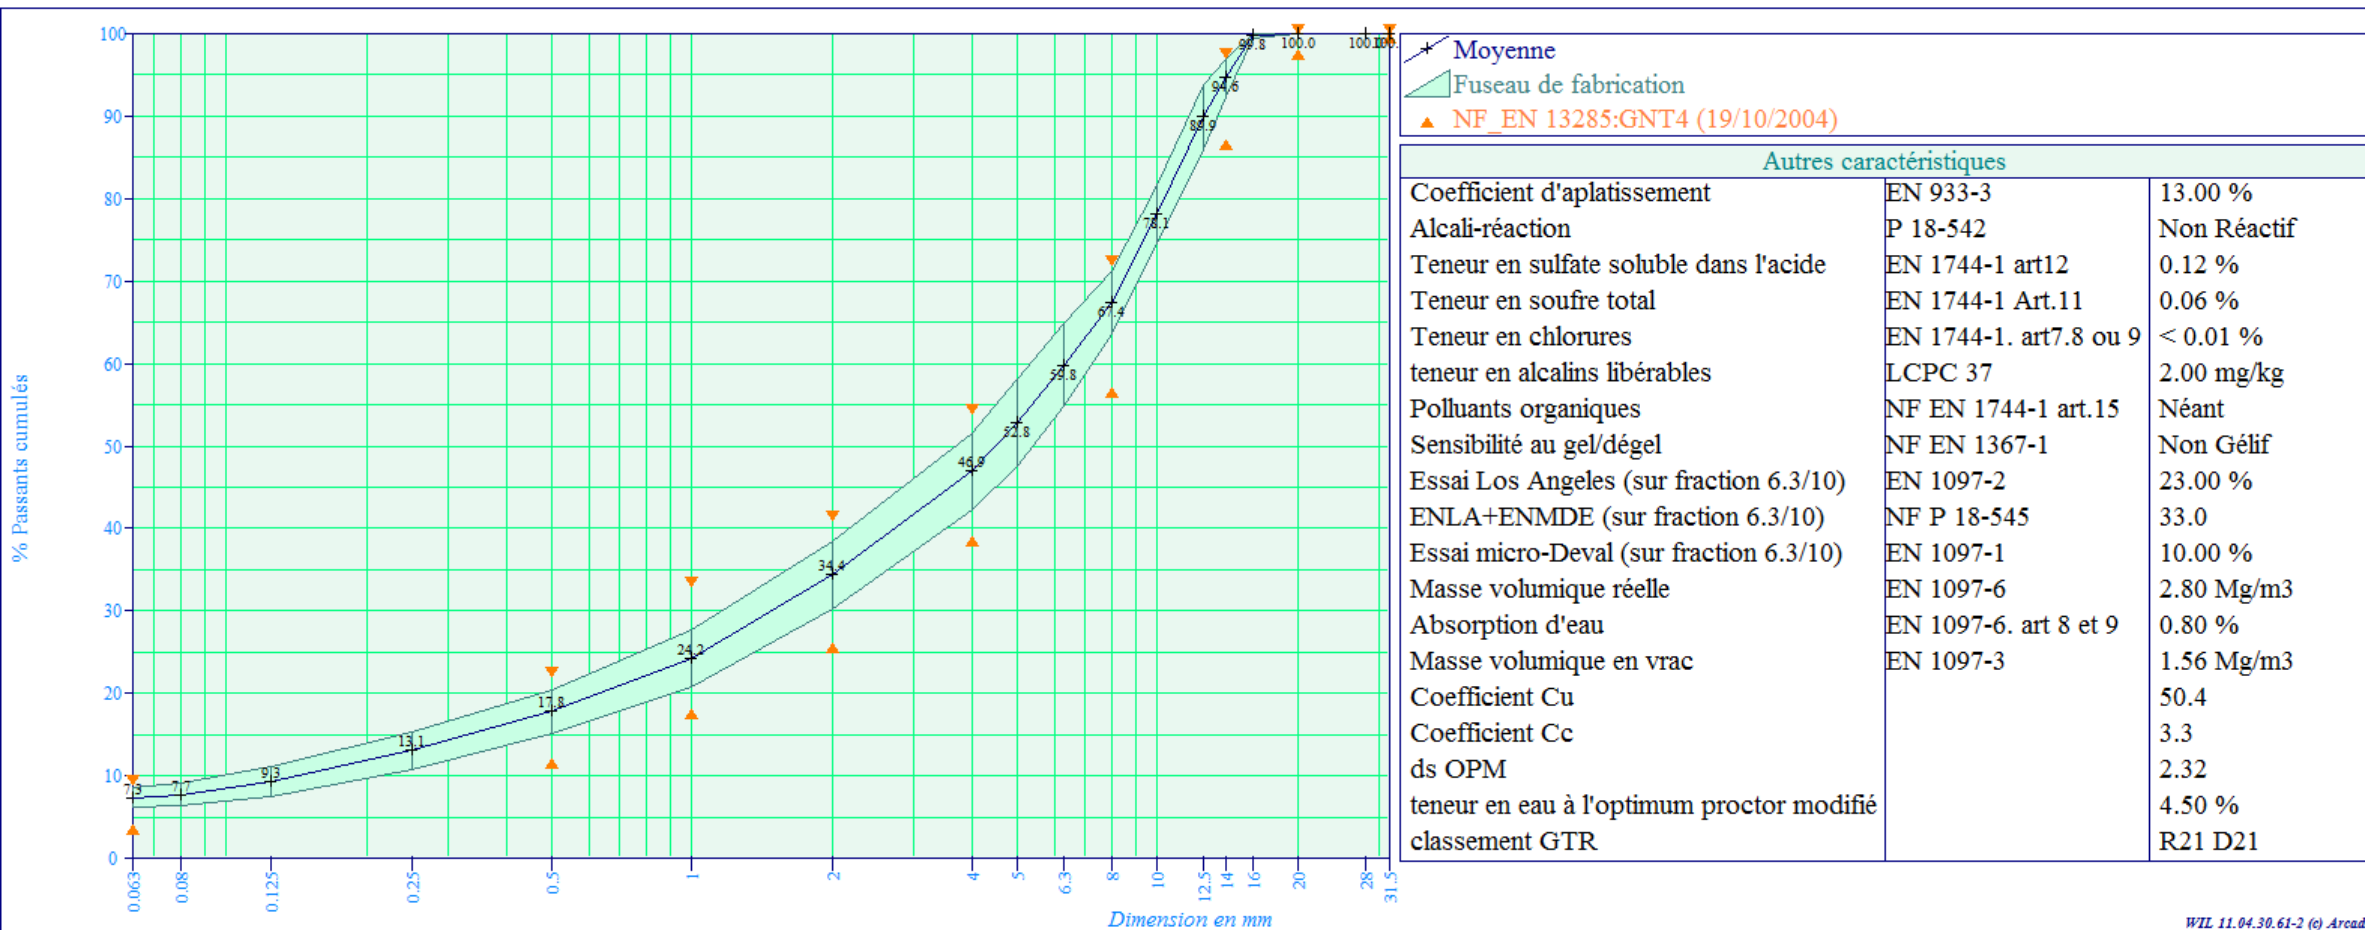

le Responsable Laboratoire

E. COLIN