

# 0/31.5 GNT

**Péetrographie :** CALCAIRE DUR VISEEN  
**Elaboration :** PRIMAIRE

GRAVE NON HUMIDIFIEE EN PRODUCTION

CLASSEMENT SELON LES CATEGORIES USUELLES EN APPLICATION DE LA NORME NF EN 13285 POUR LES GNT :

UF12 - LF4 - OC85 - GC - LA30 - MDE25 - MB2.5 - FI25 - F1

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 31.5

NF EN 13285 Graves non traitées

Gc (17/10/2006)


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	MB	VBS	
Etendue e	6				10	14	20	20			20				20		10	2		0			
Incertitude U	2				2	2	4	4			4				3		2	1		0	0.5		
V.S.S.+U	12.0				22	30	43	52			64				83		100	100		100	3.00		
V.S.S.	10.0				20	28	39	48			60				80		99	100		100	2.50		
V.S.I.	4.0				10	14	19	28			40				60		89	98		100			
V.S.I.-U	2.0				8	12	15	24			36				57		87	97		100			
Ecart-type max	1.82				3.03	4.24	6.06	6.06			6.06				6.06		3.03	0.61		0.00			

### Partie informative

Résultats de production

du 04/07/18 au 12/12/18

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	MB	VBS	
Maximum	8.8	9	10	14	18	26	37	47	53	55	59	63	71	74	78	87	99	100	100	100	100	2.00	0.06
Xf+1.25xEcart-types	8.2	8	10	13	18	24	34	46	52	55	59	64	70	74	78	86	99	100	100	100	100	1.31	0.05
Moyenne Xf	6.9	7	8	11	15	20	28	39	45	48	52	56	62	66	71	81	97	100	100	100	100	0.78	0.03
Xf-1.25xEcart-types	5.5	6	7	8	12	16	23	33	38	41	45	49	54	59	65	76	95	100	100	100	100	0.24	0.02
Minimum	4.2	5	6	7	11	15	21	31	35	37	41	45	50	55	61	74	95	100	100	100	100	0.30	0.02
Ecart-type	1.08	1.0	1.3	1.8	2.2	3.2	4.4	5.3	5.4	5.4	5.5	5.9	6.4	6.0	5.1	4.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.429	0.012	
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

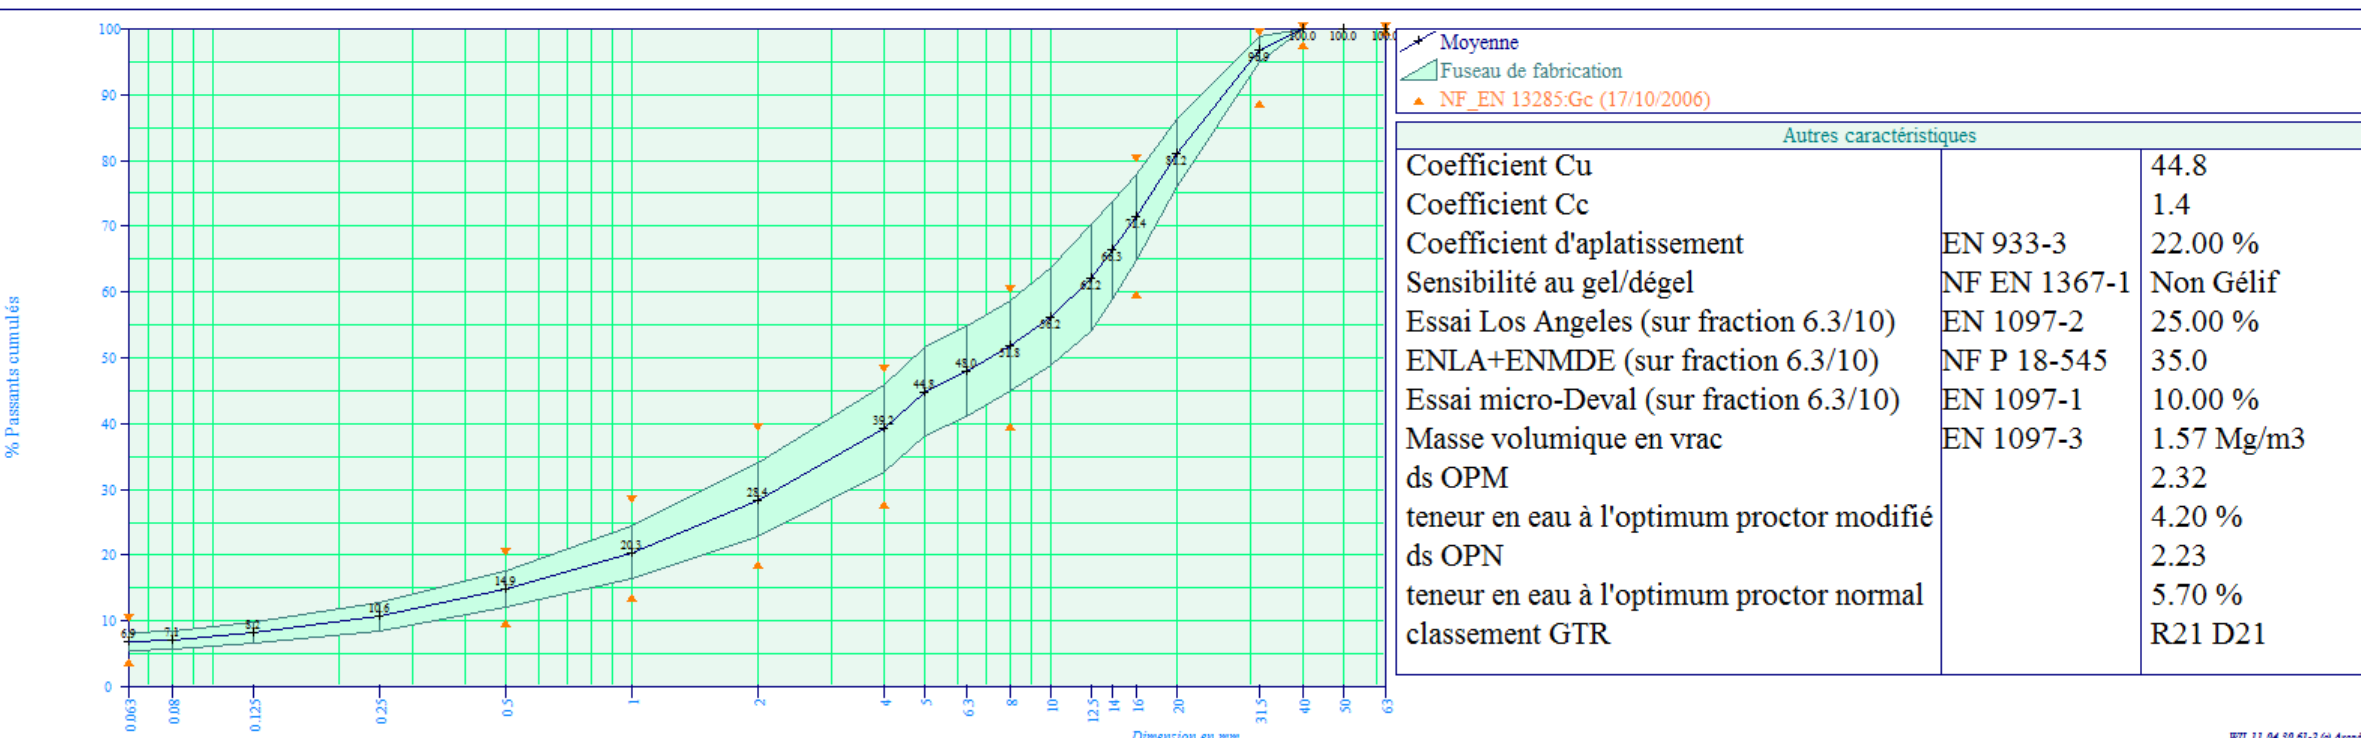

Le Responsable Laboratoire

E. COLIN