

grave 0/31.5 GNTA

Péetrographie : CALCAIRE DUR VISEEN
Elaboration : PRIMAIRE

GRAVE NON HUMIDIFIEE EN PRODUCTION

CLASSEMENT SELON LES CATEGORIES USUELLES EN APPLICATION DE LA NORME NF EN 13285 POUR LES GNT :

UF12 - LF4 - OC85 - GB - LA30 - MDE25 - MB2.5 - FI25 - F1

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 31.5

NF EN 13285 Graves non traitées

GB (01/06/2005)


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	MB	VBS
Incertitude U	2				2	2	4	4			4				3		2	1		0	0.5	
V.S.S.+U	12.0				22	29	40	52			64				83		100	100		100	3.00	
V.S.S.	10.0				20	27	36	48			60				80		99	100		100	2.50	
V.S.I.	4.0				10	13	22	28			40				60		89	98		100		
V.S.I.-U	2.0				8	11	18	24			36				57		87	97		100		

Partie informative

Résultats de production

du 11/07/18 au 12/12/18

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	MB	VBS
Maximum	7.9	8	10	14	18	24	34	46	51	54	59	63	71	74	78	87	99	100	100	100	2.00	0.06
Xf+1.25xEcart-types	7.8	8	9	12	17	23	32	44	49	53	58	63	70	74	78	86	99	100	100	100	1.39	0.05
Moyenne Xf	6.9	7	8	11	15	20	28	39	45	48	52	56	62	67	72	82	97	100	100	100	0.81	0.03
Xf-1.25xEcart-types	6.0	6	7	9	13	17	23	33	40	42	46	49	54	59	66	77	95	100	100	100	0.23	0.02
Minimum	5.7	6	7	9	12	15	22	33	38	42	44	46	50	55	66	74	95	100	100	100	0.30	0.02
Ecart-type	0.75	0.8	1.0	1.4	1.8	2.6	3.6	4.1	3.9	4.4	4.9	5.6	6.3	5.9	4.5	3.8	1.6	0.0	0.0	0.0	0.461	0.013
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

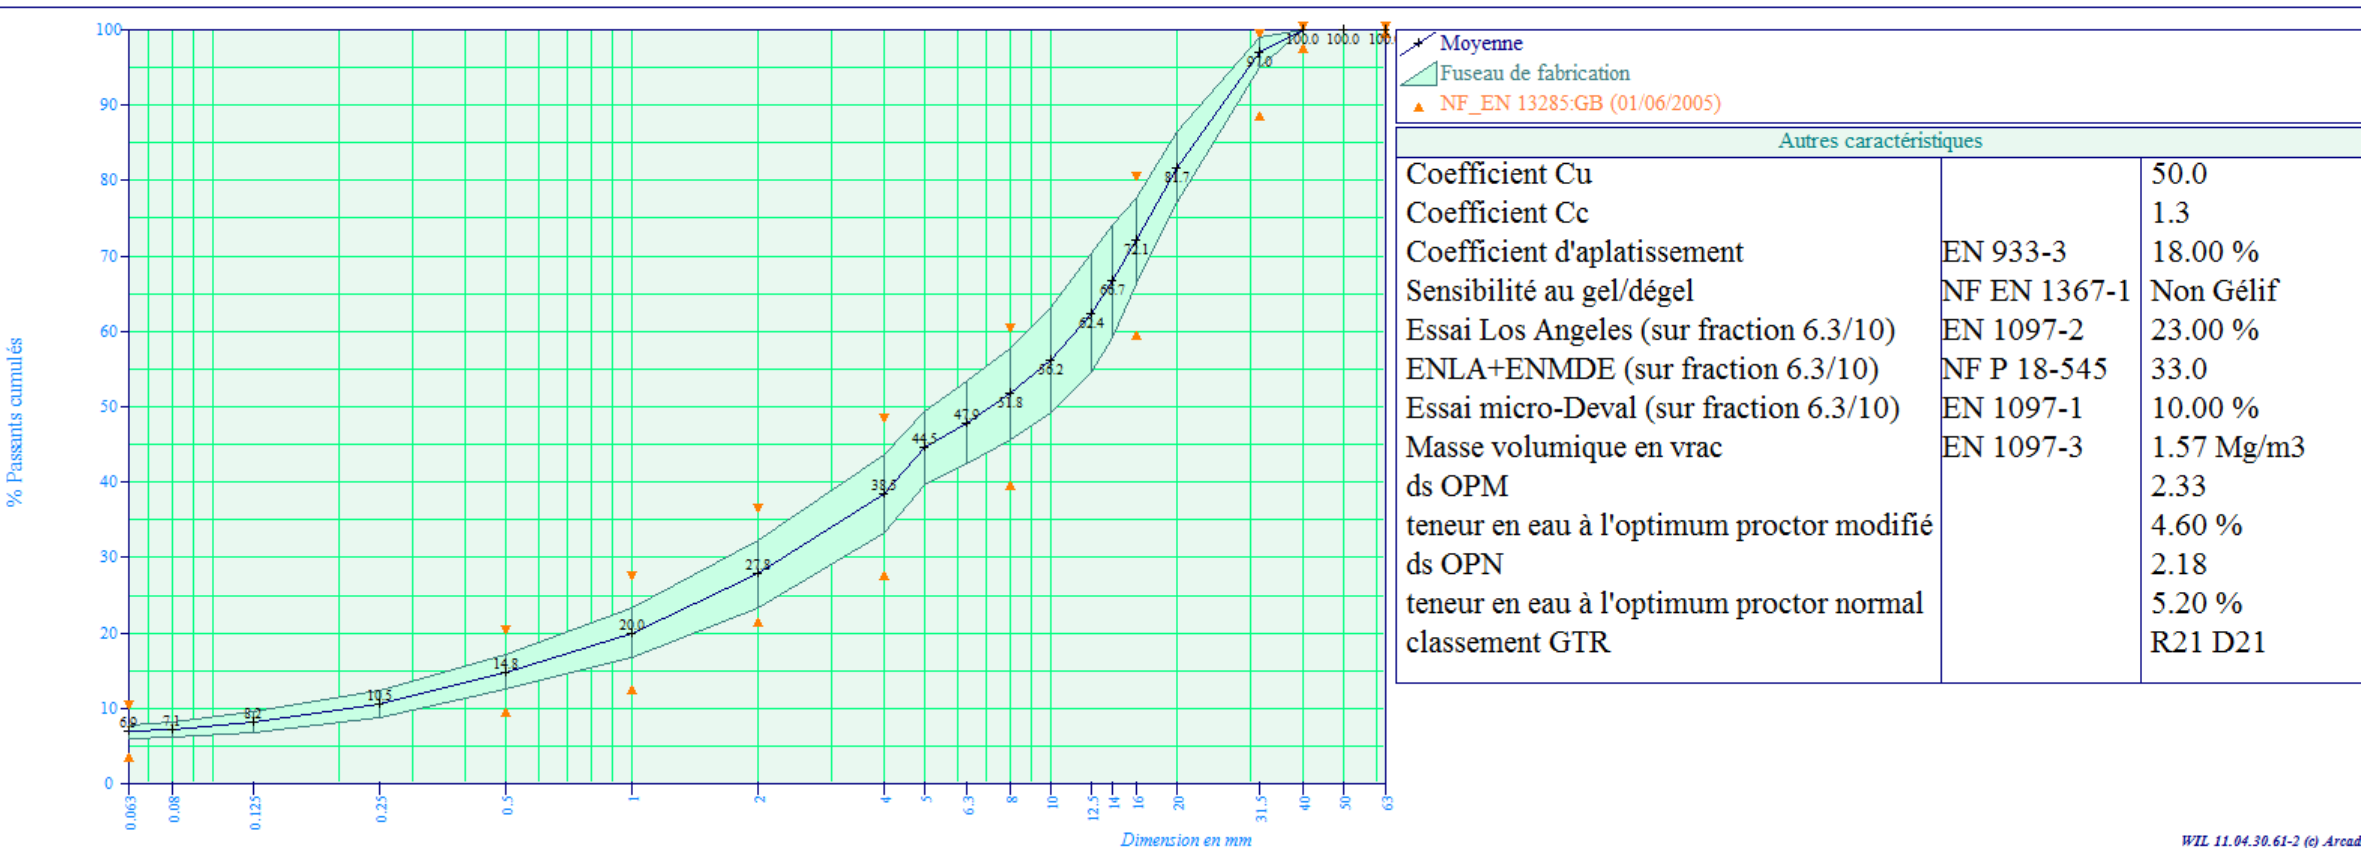

Le Responsable Laboratoire

E. COLIN