

SABLE OU GRAVE 0/4 mm NF



Péetrographie : CALCAIRE DUR VISEEN
Elaboration : TERTIAIRE

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10

B sauf FM code D (01/01/2012)


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	6.3	8	2D	EN_FM	MB	MBF	SE(10)
Etendue e	6			20		30	20	10	2		0	0.8				
Incertitude U	2			4		4	3	2	1		0	0.15	0.5	2	5	
V.S.S.+U	18.0			39		64	80	100	100		100	3.75	2.00	12.00		
V.S.S.	16.0			35		60	77	99	100		100	3.60	1.50	10.00		
V.S.I.	10.0			15		30	57	89	98		100	2.80				55
V.S.I.-U	8.0			11		26	54	87	97		100	2.65				50
Ecart-type max	1.82			6.06		9.09	6.06	3.03	0.61		0.00	0.24				

Partie informative

Résultats de production

du 08/01/18 au 29/06/18

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	6.3	8	EN_FM	MB	MBF	SE(10)
Maximum	15.9	18.2	24	31	42	56	76	99	100	100	100	3.57	1.40	4.00	87
Xf+1.25xEcart-types	15.6	16.5	20	29	39	53	74	98	100	100	100	3.37	0.84	2.44	
Moyenne Xf	13.8	14.5	17	25	34	47	68	95	100	100	100	3.14	0.52	1.66	70
Xf-1.25xEcart-types	12.0	12.4	14	21	29	41	62	93	100	100	100	2.91	0.20	0.87	
Minimum	10.4	10.6	12	16	25	34	58	89	99	100	100	2.80	0.20	0.08	63
Ecart-type	1.46	1.64	2.5	3.3	3.8	4.8	4.8	1.9	0.1	0.0	0.0	0.180	0.254	0.627	7.0
Nombre de résultats	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	7

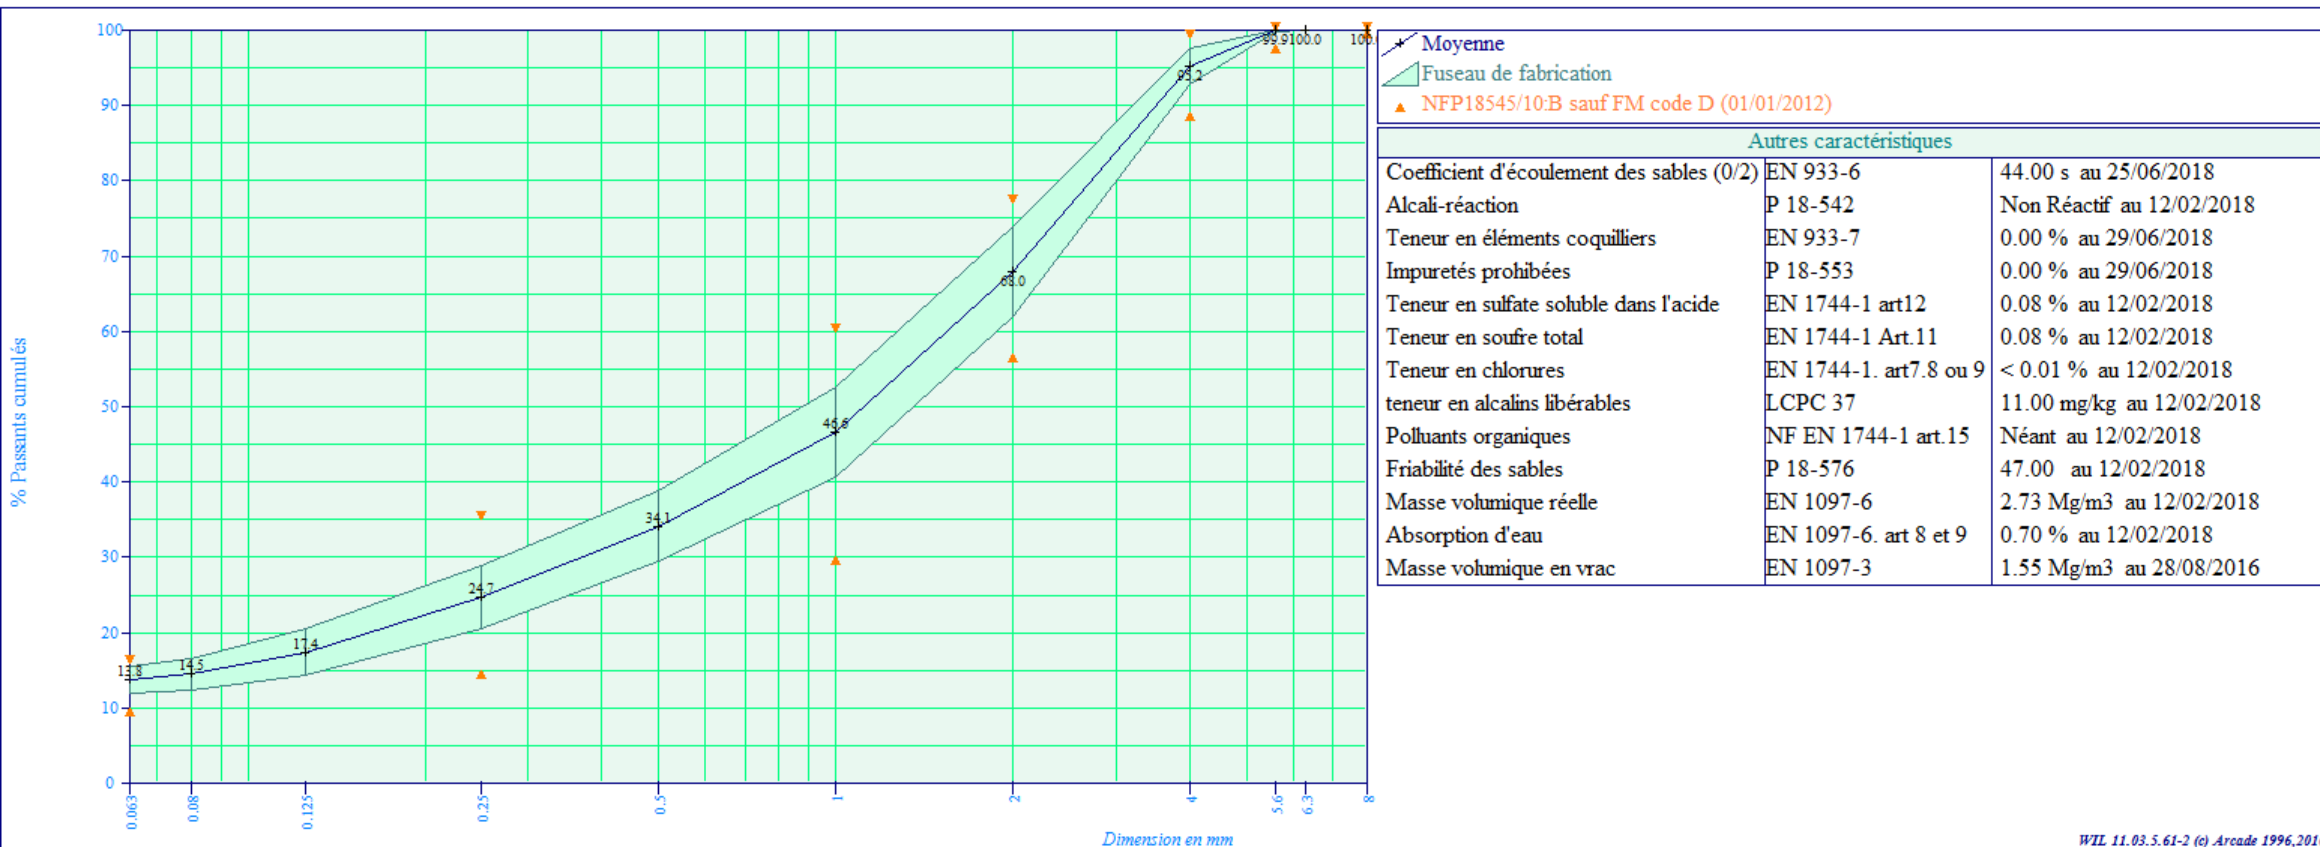

WIL 11.03.5.61-2 (c) Arcade 1996,2016

le Responsable Laboratoire

E. COLIN